

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 52
от 24.05.2022г.

Цель испытаний - **Маслобензостойкость АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД**

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40x40x160 мм, изготовленные из сухой строительной смеси.

Количество образцов – 1 комплект по 6 шт.


Условия хранения образцов: 28 сут в н.у. (температура 20-23°C и относительная влажность воздуха 50-60%), затем 60 сут в агрессивной среде -масло.

Средство измерения: Пресс испытательный Matest E160.

Свидетельство о поверке № 0070218 действительно до 7 апреля 2023г.

Испытания по методике ГОСТ Р 58896—2020 БЕТОНЫ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ. Методы испытаний.

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Среднее значение предела прочности при изгибе, МПа	Среднее значение предела прочности на сжатие, МПа
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у	16.02.2022г.	24.05.2022г.	10,1	75,8
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД Условия хранения образцов: 28 сут в н.у., затем 60 сут. в индустриальном МАСЛЕ	16.02.2022г.	24.05.2022г.	9,8	73,2

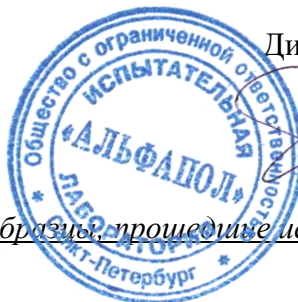

Директор по технологии и разработкам
ООО «АЛЬФАПОЛ»
» Монженко А.В.
«24» мая 2022 г.

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.